

MANUAL DE CAPACITACIÓN



WWW.YINSA.COM.MX

En YINSA contamos con dos plantas



Navojoa

(Premezclas base yeso y cemento, yeso construcción, nutrición vegetal y muroblock).

Mexicali

(Premezclas base cemento y centro de distribución)



MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL



Estimados clientes, distribuidores, contratistas, arquitectos e ingenieros:

En nombre de todo el equipo de YINSA, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco la confianza que han depositado en nuestros productos. Como fabricantes de materiales para la construcción en México, nuestra misión es fundamental: fabricar y comercializar productos para la industria de la construcción, con alta calidad y un servicio personalizado, con una atención sobresaliente a clientes, proveedores, comunidad y colaboradores.

Sabemos que el éxito de sus proyectos depende en gran medida de la calidad y fiabilidad de los materiales que utilizan. Por eso, en YINSA nos comprometemos a mantener los más estrictos estándares en cada etapa de nuestros procesos, desde la selección de materias primas hasta la manufactura y distribución. Nos enorgullece ofrecerles productos diseñados para superar las expectativas, optimizar sus tiempos de construcción y garantizar la durabilidad de sus obras.

Quiero destacar que detrás de cada producto que sale de nuestras instalaciones, hay un equipo de profesionales apasionados y altamente capacitados. Junto con nuestro dedicado equipo de liderazgo, trabajamos incansablemente para asegurar que nuestra empresa opere con la máxima eficiencia y que podamos ofrecerles siempre el mejor servicio y soporte.

Este manual ha sido cuidadosamente elaborado para servirles como una herramienta valiosa. En él encontrarán información detallada sobre nuestros productos, sus aplicaciones, recomendaciones de uso y consejos prácticos que les ayudarán a aprovechar al máximo el potencial de nuestros materiales en sus proyectos.

Sabemos que no existen obras bien hechas sin manos expertas, y ustedes son parte fundamental de ese resultado.

Nos honra ser su aliado.

¡Gracias por construir con YINSA!

Atentamente,

Alejandro García y García
Director General
YINSA

Conoce nuestro

Código de color por línea de producto

YESOS

MORTEROS

**ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO**

ESTUCOS

TEXTURIZADOS

ADHESIVOS

Índice

Mocuzari Yeso Construcción Mocuzari FL Yeso Construcción Fraguado Lento	4 6
Mortermmax Enjarre Grueso Mortermmax Enjarre Manual Fino Mortermmax Enjarre Manual Extrafino Mortermmax Pegue de Block	8 10 12 14
Mortermmax Multibond Fino Pegamax Basecoat Extrafino con Fibra	16 18
Mortermmax Estuco Grueso Mortermmax Estuco Extra Fino Mortermmax Estuco Fino con Fibra	20 22 24
Textumax Repello Interior Textumax Acabado Interior	26 28
Pisomax Adhesivo Gris y Blanco Vitromax Adhesivo Gris y Blanco Vitromax Piso sobre Piso Gris y Blanco	30 32 34

MOCUZARI

YESO CONSTRUCCIÓN



Descripción del producto

Yeso Construcción Mocuzari es un sulfato de calcio hemihidratado de alta pureza, ideal para recubrir superficies interiores como muros de block, ladrillo o concreto, siempre que no transmitan humedad. Producto de tonalidades blancas y gran calidad que garantizan acabados finos y resistentes.

VENTAJAS

- Mayor confortabilidad en las habitaciones
- Fraguado de 30-45 minutos
- Consistencia en la aplicación del material
- Mayor rendimiento del material
- Mayor dureza del producto aplicado
- Evita el desperdicio
- Avance de obra

USOS

Yeso Construcción Mocuzari está diseñado para:

- Recubrir y pulir superficies interiores, brindando acabados estéticos y resistentes
- Se aplica en muros, techos, fabricación de molduras, plafones, arcos decorativos; y reparación de fisuras
- Superficies compatibles block de concreto, ladrillo, tabique, barro block y sistemas vigueta-bovedilla

No se recomienda su uso en madera, fibracel, cartón o superficies sin firmeza.

Descarga ficha técnica



MOCUZARI

YESO CONSTRUCCIÓN

Procedimiento detallado de aplicación



1
Eliminar completamente clavos, tornillos, alambres, restos de cimbra o cualquier otro elemento incrustado en la superficie.



2
Remover exceso de boquillas de mortero cemento-arena o concreto que sobresalga del nivel del block.



3
Tapar o reparar grietas, cavidades o desprendimientos mayores con mortero Mortermax y dejar secar antes de aplicar el yeso.



4
Cepillar en seco el muro utilizando una brocha o escoba para eliminar todo rastro de polvo, tierra o residuos sueltos.



5
Si hay presencia de grasa o desmoldante base aceite, **limpiar con agua y jabón**: y dejar secar totalmente.



6
Si el muro está muy seco o se encuentra en clima cálido, se recomienda **humedecer ligeramente con agua limpia**, evitando el exceso de agua.



7
Vaciar agua limpia en un recipiente grande y agregar el **yeso espolvoreando** en forma de lluvia sobre el agua, respetando la proporción recomendada (17.5 litros por cada 25 kg).



8
No verter el agua sobre el yeso para evitar grumos.



9
Dejar reposar la preparación por 2 minutos antes de aplicar.



10
Aplicar el yeso **con llana metálica**, comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



11
Presionar firmemente la mezcla contra el block para **asegurar adherencia** total en toda la superficie.



12
Aplicar el producto al **espesor requerido**, sin exceder de una pulgada por capa.



13
Si se requiere mayor espesor, aplicar una **segunda capa** una vez que la primera haya fraguado parcialmente.



14
Con una regla metálica, **alisar el yeso en movimientos ascendentes y laterales**, retirando el exceso y corrigiendo desniveles.



15
Con llana metálica, **pulir el yeso** realizando movimientos firmes y continuos una vez que haya comenzado a endurecer, logrando un **acabado liso y uniforme**.

Recomendaciones finales

- Nunca agregar más agua a la mezcla una vez que haya comenzado el fraguado, ya que se perderán sus propiedades mecánicas.
- No aplicar a temperaturas menores a 5°C ni mayores a 45°C.
- Proteger las superficies recién aplicadas de corrientes de aire, exposición directa al sol o lluvia durante las primeras horas de secado.
- Limpiar herramientas inmediatamente después del uso con agua.

MOCUZARI

YESO CONSTRUCCIÓN FRAGUADO LENTO



Descarga ficha técnica



Descripción del producto

Yeso Construcción Mocuzari FL es un sulfato de calcio hemihidratado de alta pureza, ideal para recubrir superficies interiores como muros de block, ladrillo o concreto, siempre que no transmitan humedad. Su fórmula exclusiva garantiza una aplicación uniforme, fácil trabajabilidad y un fraguado lento, permitiendo obtener superficies lisas y resistentes. Producto de tonalidades blancas y gran calidad que garantizan acabados finos y resistentes.

VENTAJAS

- Mayor confortabilidad en las habitaciones
- Fraguado de 45-60 minutos
- Consistencia en la aplicación del material
- Mayor rendimiento del material
- Mayor dureza del producto aplicado
- Evita el desperdicio
- Avance de obra

USOS

Yeso Construcción Mocuzari está diseñado para:

- Recubrir y pulir superficies interiores, brindando acabados estéticos y resistentes
- Se aplica en muros, techos, fabricación de molduras, plafones, arcos decorativos; y reparación de fisuras
- Superficies compatibles block de concreto, ladrillo, tabique, barro block y sistemas vigueta-bovedilla

No se recomienda su uso en madera, fibracel, cartón o superficies sin firmeza.



MOCUZARI

YESO CONSTRUCCIÓN FRAGUADO LENTO

Procedimiento detallado de aplicación



Eliminar completamente clavos, tornillos, alambres, restos de cimbra o cualquier otro elemento incrustado en la superficie.



Remover exceso de boquillas de mortero cemento-arena o concreto que sobresalga del nivel del block.



Tapar o reparar grietas, cavidades o desprendimientos mayores con mortero Mortermax y dejar secar antes de aplicar el yeso.



Cepillar en seco el muro utilizando una brocha o escoba para eliminar todo rastro de polvo, tierra o residuos sueltos.



Si hay presencia de grasa o desmoldante base aceite, **limpiar con agua y jabón**; y dejar secar totalmente.



Si el muro está muy seco o se encuentra en clima cálido, se recomienda **humedecer ligeramente con agua limpia**, evitando el exceso de agua.



Vaciar agua limpia en un recipiente grande y agregar el **yeso espolvoreando** en forma de lluvia sobre el agua, respetando la proporción recomendada (17.5 litros por cada 25 kg).



No verter el agua sobre el yeso para evitar grumos.



Dejar reposar la preparación por 2 minutos antes de aplicar.



Aplicar el yeso **con llana metálica**, comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



Presionar firmemente la mezcla contra el block para **asegurar adherencia** total en toda la superficie.



Aplicar el producto al **espesor requerido**, sin exceder de una pulgada por capa.



Si se requiere mayor espesor, aplicar una **segunda capa** una vez que la primera haya fraguado parcialmente.



Con una regla metálica, **alisar el yeso en movimientos ascendentes y laterales**, retirando el exceso y corrigiendo desniveles.



Con llana metálica, **pulir** el yeso realizando movimientos firmes y continuos una vez que haya comenzado a endurecer, logrando un acabado liso y uniforme.

Recomendaciones finales

- Nunca agregar más agua a la mezcla una vez que haya comenzado el fraguado, ya que se perderán sus propiedades mecánicas.
- No aplicar a temperaturas menores a 5°C ni mayores a 45°C.
- Proteger las superficies recién aplicadas de corrientes de aire, exposición directa al sol o lluvia durante las primeras horas de secado.
- Limpiar herramientas inmediatamente después del uso con agua.

MORTERMAX ENJARRE GRUESO



Descripción del producto

Mortermax Enjarre Grueso es un mortero base cemento gris modificado con aditivos y áridos seleccionados, diseñado para aplicarse como **enjarre grueso para nivelar** muros interiores y exteriores.

Su formulación ofrece fácil trabajabilidad, gran dureza, alto rendimiento y una resistencia a compresión de 100 kgf. Es ideal para aplanados con espesor de 2 a 4 cm.

VENTAJAS

- Mayor rendimiento del material
- Evita el desperdicio por fraguado en el cajón de mezcla
- Mayor avance de obra y reducción de mano de obra
- Consistencia en la aplicación del material
- Alta resistencia mecánica (100 kgf/cm² a 28 días)
- Fácil trabajabilidad
- Premezclado, solo requiere agua limpia
- Mayor dureza del producto aplicado

USOS

Mortermax Mortero Manual Enjarre Grueso está diseñado para:

- Enjarres gruesos sobre muros de block, ladrillo o tabique
- Aplicaciones donde se requieren espesores mayores a 2 cm, hasta 4 cm
- Revestimiento de muros estructurales o sistemas de panel con alta resistencia

No se recomienda su uso sobre madera, cartón, fibracel o materiales no afines al cemento.

Descarga ficha técnica



MORTERMAX

ENJARRE GRUESO

Procedimiento detallado de aplicación



Eliminar completamente clavos, tornillos, alambres, restos de cimbra o cualquier otro elemento incrustado en la superficie.



Remover exceso de boquillas de mortero cemento-arena o concreto que sobresalga del nivel del block.



Tapar o reparar grietas, cavidades o desprendimientos mayores con mortero Mortermax y dejar secar antes de aplicar el enjarre.



Cepillar en seco el muro utilizando una brocha o escoba para eliminar todo rastro de polvo, tierra o residuos sueltos.



Si hay presencia de grasa o desmoldante base aceite, **limpiar con agua y jabón** y dejar secar totalmente.



Si el muro está muy seco o se encuentra en clima cálido, se recomienda **humedecer ligeramente con agua limpia**, evitando el exceso de agua.



Mezcla manual en carretilla: **Vaciar agua limpia** en una carretilla o recipiente limpio y resistente.



Agregar Mortermax Enjarre Grueso poco a poco, respetando la proporción recomendada (4 a 4.5 litros de agua por cada saco de 25 kg).



Mezclar con pala o cuchara hasta obtener una mezcla consistente, homogénea y sin grumos.



Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para activar sus aditivos.



Mezclar nuevamente antes de aplicar.



No agregar agua adicional ni más polvo después de preparada la mezcla.



Mezcla en revoladora o mezcladora (opcional): Vaciar agua limpia en la proporción indicada en la mezcladora.



Incorporar el Mortermax Enjarre Grueso a la **mezcladora**.



Mezclar durante al menos **3 minutos** y dejar reposar de 3 a 5 minutos.



Aplicar con cuchara de albañil desde la parte baja del muro hacia arriba.



Aplicar en capas de entre **2 cm a 4 cm** de espesor.



Si se requiere mayor espesor, aplicar en dos capas, dejando que la primera fragüe parcialmente.



Alisar con regla metálica en movimientos verticales y horizontales, corrigiendo imperfecciones.

Recomendaciones finales

- Nunca agregar más agua a la mezcla una vez que haya comenzado el fraguado, ya que se perderán sus propiedades mecánicas.
- No aplicar en temperaturas menores a 5°C ni mayores a 45°C.
- Proteger las superficies recién aplicadas de corrientes de aire, exposición directa al sol o lluvia durante las primeras horas de secado.
- Limpiar herramientas inmediatamente después del uso con agua.

MORTERMAX

ENJARRE MANUAL FINO



Descripción del producto

Mortermax Enjarre Manual Fino es un mortero base cemento gris modificado con aditivos, diseñado para aplicarse como **acabado fino** en muros interiores y exteriores. Brinda una textura uniforme, alta trabajabilidad y excelente adherencia. Es ideal como capa de acabado final antes de recibir pintura, texturizados o recubrimientos decorativos. Su espesor de aplicación varía entre 3 y 5 mm.

VENTAJAS

- Ideal para acabados finos listos para pintura
- Alta adherencia sobre muros de block, tabique y concreto
- Espesores de aplicación de 3 a 5 mm
- Fácil trabajabilidad
- Compatible con interiores y exteriores
- Premezclado, solo requiere agua limpia
- Buena resistencia mecánica y durabilidad

USOS

Mortermax Enjarre Fino está diseñado para:

- Aplanados finos en muros interiores y exteriores
- Corrección de imperfecciones menores en muros rugosos
- Base previa para pinturas, pastas o recubrimientos texturizados

No se recomienda su uso sobre superficies metálicas, plásticas, madera o superficies sin preparación.

Descarga ficha técnica



MORTERMAX

ENJARRE MANUAL FINO

Procedimiento detallado de aplicación



Eliminar completamente clavos, tornillos, alambres, restos de cimbra o cualquier otro elemento incrustado en la superficie.



Remover exceso de boquillas de mortero cemento-arena o concreto que sobresalga del nivel del block.



Tapar o reparar grietas, cavidades o desprendimientos mayores con mortero Mortermax y dejar secar antes de aplicar el enjarre.



Cepillar en seco el muro utilizando una brocha o escoba para eliminar todo rastro de polvo, tierra o residuos sueltos.



Si hay presencia de grasa o desmoldante base aceite, **limpiar con agua y jabón** y dejar secar totalmente.



Si el muro está muy seco o se encuentra en clima cálido, se recomienda **humedecer ligeramente con agua limpia**, evitando el exceso de agua.



Vaciar agua limpia en un cajón o recipiente.



Agregar Mortermax Enjarre Fino poco a poco respetando la proporción recomendada (4 a 4.5 litros de agua por cada saco de 25 kg).



Mezclar hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos.



Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para activar sus aditivos.



Mezclar nuevamente antes de aplicar.



Una vez hecha la mezcla **no agregue agua adicional** ya que puede afectar las propiedades del producto.



Aplicar con llana metálica, comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



Presionar firmemente la mezcla contra el sustrato para **asegurar adherencia** total.



Extender en una capa uniforme de entre **3 mm y 5 mm** de espesor.



Alisar con una regla metálica en movimientos ascendentes y laterales, retirando el exceso y corrigiendo desniveles.



Una vez que el enjarre comience a perder brillo superficial (aproximadamente 20 a 30 minutos después de la aplicación), **afinar el acabado** utilizando una flota húmeda, hielo-seco o esponja, según el tipo de textura deseada.



Dejar secar completamente al menos 48 horas antes de aplicar la pintura. Asegúrese de que la superficie esté firme antes de aplicar recubrimientos o texturizados finales.

Recomendaciones finales

- Aplicar entre 5°C y 45°C.
- No aplicar con amenaza de lluvia o sobre muros con escurrimientos.
- No rehidratar la mezcla una vez que haya iniciado el fraguado.
- Proteger las superficies recién aplicadas de la exposición directa al sol, viento fuerte o humedad durante las primeras horas.
- Limpiar herramientas inmediatamente después del uso con agua limpia.

MORTERMAX

ENJARRE MANUAL EXTRAFINO



Descripción del producto

Mortermax Enjarre Manual Extrafino es un mortero base cemento gris modificado con aditivos, diseñado para aplicarse como **acabado extrafino** en muros interiores y exteriores. Brinda una textura suave, excelente trabajabilidad y máxima adherencia. Es ideal como capa de terminación antes de recibir pinturas, pastas, texturizados o recubrimientos decorativos. Su espesor de aplicación varía entre 3 a 5 mm.

VENTAJAS

- Ideal para acabados extrafinos listos para pintura o recubrimientos
- Alta adherencia sobre muros de block, tabique y concreto
- Espesores de aplicación de 3 a 5 mm
- Fraguado controlado que facilita su trabajabilidad
- Compatible con interiores y exteriores
- Premezclado, solo requiere agua limpia
- Excelente resistencia mecánica y durabilidad

USOS

Mortermax Enjarre Manual Extrafino está diseñado para:

- Acabados extrafinos en muros interiores y exteriores
- Corrección de pequeñas imperfecciones en acabados previos
- Base ideal para recibir pinturas, pastas, texturizados o recubrimientos decorativos

No se recomienda su uso sobre superficies metálicas, plásticas, madera o superficies sin preparación.

Descarga ficha técnica



MORTERMAX

ENJARRE MANUAL EXTRAFINO

Procedimiento detallado de aplicación



Eliminar completamente clavos, tornillos, alambres, restos de cimbra o cualquier otro elemento incrustado en la superficie.



Remover exceso de boquillas de mortero cemento-arena o concreto que sobresalga del nivel del block.



Tapar o reparar grietas, cavidades o desprendimientos mayores con mortero Mortermax y dejar secar antes de aplicar el enjarre.



Cepillar en seco el muro utilizando una brocha o escoba para eliminar todo rastro de polvo, tierra o residuos sueltos.



Si hay presencia de grasa o desmoldante base aceite, **limpiar con agua y jabón** y dejar secar totalmente.



Si el muro está muy seco o se encuentra en clima cálido, se recomienda **humedecer ligeramente con agua limpia**, evitando el exceso de agua.



Vaciar agua limpia en un cajón o recipiente grande.



Agregar Mortermax Enjarre Manual Extrafino poco a poco, respetando la proporción recomendada (aproximadamente 5.5 a 6.5 litros por cada 25 kg).



Mezclar por al menos 3 minutos hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos.



Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para activar sus aditivos.



Mezclar nuevamente antes de aplicar.



No agregar agua adicional ni más polvo después de preparada la mezcla.



Aplicar con llana metálica, comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



Presionar firmemente la mezcla contra el sustrato para **asegurar adherencia** total.



Extender en una capa uniforme de entre **3 mm a 5 mm** de espesor.



Alisar con regla metálica en movimientos ascendentes y laterales, retirando el exceso y corrigiendo desniveles.



Una vez que el enjarre comience a perder brillo superficial (aproximadamente 20 a 30 minutos después de la aplicación), **afinar el acabado** utilizando una flota o esponja húmeda, según el tipo de textura deseada.



Dejar secar completamente (mínimo 48 horas) antes de aplicar pintura.

Recomendaciones finales

- Aplicar entre 5°C y 45°C.
- No aplicar con amenaza de lluvia o sobre muros con escurrimientos.
- No rehidratar la mezcla una vez que haya iniciado el fraguado.
- Proteger las superficies recién aplicadas de la exposición directa al sol, viento fuerte o humedad durante las primeras horas.
- Limpiar herramientas inmediatamente después del uso con agua limpia.

MORTERMAX

PEGUE DE BLOCK



Descripción del producto

Mortermax Pegue de Block es un mortero base cemento modificado con aditivos, diseñado para **pegar block de cemento** en muros interiores y exteriores. Su formulación controlada proporciona una excelente adherencia, gran trabajabilidad, tiempos de fraguado óptimos y alta resistencia a compresión. Está listo para usarse únicamente agregando agua limpia. Espesor recomendado de junta de 1 a 2 cm.

VENTAJAS

- Premezclado, solo requiere agua limpia
- Excelente adherencia para muros de block
- Alta resistencia mecánica y durabilidad
- Evita el acarreo de materiales a granel
- Mayor productividad en obra
- Reducción en tiempos de mano de obra
- Resistencias uniformes
- Reduce el desperdicio de material en obra
- Resistencia mecánica y durabilidad

USOS

Mortermax Mortero Pegue de Block está diseñado para:

- Pegado de block en muros interiores y exteriores
- Construcción de divisiones y cerramientos
- Aplicaciones donde se requiere alta adherencia y avance de obra

Descarga ficha técnica



MORTERMAX

PEGUE DE BLOCK

Procedimiento detallado de aplicación



1 Antes de aplicar, asegúrate de: **Verificar que los blocks estén limpios**, libres de polvo, aceites, residuos o desprendimientos.



2 **Humedecer ligeramente** los blocks si están muy secos o calientes, evitando saturarlos.



3 Revisar que la **superficie de desplante** (cimientos o losas) esté **limpia, nivelada** y estructuralmente **firme**.



4 **Mezcla manual en carretilla: Vaciar agua limpia** en una carretilla o recipiente limpio y resistente.



5 **Agregar Mortermax Pegue de block** poco a poco, respetando la proporción recomendada (**4 a 4.5 litros de agua** por cada saco de 25 kg).



6 **Mezclar** con pala o cuchara hasta obtener una mezcla consistente, homogénea y sin grumos.



7 Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para activar sus aditivos.



8 **Mezclar nuevamente** antes de aplicar.



9 **No agregar agua adicional ni más polvo** después de preparada la mezcla.



10 **Mezcla en revolvedora o mezcladora (opcional):** Vaciar el agua primero a la mezcladora.



11 **Agregar Mortermax Pegue de Block** poco a poco, respetando la proporción recomendada (**4 a 4.5 litros de agua** por cada saco de 25 kg).



12 **Mezclar** hasta obtener una mezcla homogénea y dejar reposar como se indica arriba.



13 **Aplicar en las caras de asiento del block** utilizando cuchara de albañil o talocha. Colocar una cama de **2 y 3 cm de espesor**.



14 **Asentar el block** presionándolo firmemente para asegurar un contacto total y nivelado.



15 **Corregir el nivel y plomo** del muro conforme se va avanzando.



16 **Retirar cualquier exceso** de mortero que sobresalga de las juntas.

Recomendaciones finales

- Aplicar entre 5°C y 45°C.
- No aplicar con amenaza de lluvia o sobre muros con escurrimientos.
- No rehidratar la mezcla una vez que haya iniciado el fraguado.
- Proteger las superficies recién aplicadas de la exposición directa al sol, viento fuerte o humedad durante las primeras horas.
- Limpiar herramientas inmediatamente después del uso con agua limpia.

MORTERMAX

MULTIBOND FINO



Descripción del producto

Mortermax Multibond fino es un recubrimiento base cemento gris o blanco, formulado con resinas de alta calidad, cargas minerales y aditivos que le proporcionan excelente adherencia, **flexibilidad y durabilidad**. Diseñado como **acabado final en sistemas de aislamiento térmico exterior**, se aplica sobre la capa de Pegamax Basecoat con malla y proporciona una **textura decorativa, resistente al clima y durable**. Ideal para aplicaciones exteriores sobre muros nuevos o restaurados.

VENTAJAS

- Permite adherir y cubrir paneles de poliestireno expandido en un solo paso.
- Sirve como base para el sistema de aislamiento térmico, aplicándose con malla y recubriéndose luego con el acabado.
- Acabado decorativo texturizado, resistente a impactos.
- Reduce el mantenimiento exterior.
- Listo para usar, solo requiere agregar agua.
- Ideal para fachadas de viviendas, edificios comerciales e institucionales.

USOS

Mortermax multibond fino está diseñado para:

- Acabado final en sistemas de aislamiento térmico (placa + Basecoat + malla)
- Recubrimiento sobre estuco, block, concreto, morteros y aplanados cementosos
- Aplicable en muros verticales, interiores y exteriores

No usar en superficies metálicas, húmedas, sin preparación o en interiores mal ventilados.

Descarga ficha técnica



MORTERMAX

MULTIBOND FINO

Procedimiento detallado de aplicación



1 Antes de aplicar, asegúrate de que: La superficie esté completamente **seca, firme y nivelada**.



2 La capa de Pegamax Basecoat con malla haya **secado mínimo 24 horas**.



3 No existan **fisuras, polvo, grasa, aceites, eflorescencias o pintura suelta**.



4 No aplicar en muros con humedad activa o escurrimientos.



5 Verter **agua limpia** en una cubeta o mezcladora.



6 Agregar multibond fino poco a poco, respetando la proporción: **Aproximadamente 4.5 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg.**



7 **Mezclar** hasta obtener una pasta uniforme, cremosa y sin grumos.



8 Dejar reposar **5 minutos** para activar sus aditivos.



9 **Mezclar nuevamente** antes de aplicar.



10 **No agregar agua adicional después del reposo.**



11 **Aplicar con llana metálica**, comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



12 Extender en una capa uniforme de entre **3 mm y 5 mm** de espesor.



13 Con una flota húmeda, **realice el floteado** realizando círculos hasta dejar el acabado deseado.

Recomendaciones finales

- Aplicar entre 4°C y 45°C
- No aplicar bajo amenaza de tormenta ni en muros calientes por exposición solar
- Lavar herramientas con agua inmediatamente después de su uso
- No preparar más mezcla de la que se pueda aplicar en un lapso de 1 hora
- Dejar secar de 48 a 72 horas dependiendo de las condiciones climáticas antes de aplicar pintura

PEGAMAX

BASECOAT EXTRAFINO CON FIBRA



Descripción del producto

Pegamax Basecoat Extrafino con Fibra es un mortero base cemento blanco o gris, modificado con aditivos de alto desempeño y reforzado con fibras, especialmente formulado para sistemas de aislamiento térmico exterior. Se utiliza **para fijar placas de poliestireno expandido en muros verticales y como capa base con malla de fibra de vidrio antes del acabado**. También puede usarse como acabado final, ofreciendo una textura extrafina, excelente adherencia, fácil aplicación, alta resistencia mecánica y durabilidad.

VENTAJAS

- Reducción significativa de la temperatura interior del inmueble, gracias a la capacidad aislante térmica del poliestireno expandido y la protección exterior que proporciona el basecoat.
- Alta adherencia sobre concreto, block, mortero y placas de poliestireno expandido
- Reforzado con fibra para mayor resistencia a fisuras
- Base blanca ideal para acabados decorativos claros
- Compatible con mallas de refuerzo para sistemas de **aislamiento térmico exterior**
- Tiempo abierto prolongado y fácil aplicación
- Uso en interiores y exteriores
- Premezclado, solo requiere agua limpia

USOS

Pegamax Basecoat Extrafino con Fibra está diseñado para:

- Fijación de placas de poliestireno expandido en sistemas de aislamiento térmico
- Recubrimiento de hojas de yeso y tabla cemento
- Capa base de refuerzo con malla de fibra de vidrio
- Base previa para acabados texturizados, pastas o recubrimientos acrílicos
- Acabado final extrafino en muros
- Uso en fachadas y muros interiores o exteriores, sobre superficies firmes

No usar en superficies metálicas, húmedas, sin preparación o en interiores mal ventilados.

Descarga ficha técnica



PEGAMAX

BASECOAT EXTRAFINO CON FIBRA

Procedimiento detallado de aplicación



1
Verifica que la superficie esté: **Firme, limpia, seca y libre de polvo, grasas, pintura suelta o contaminantes.**



2
Nivelada y sin desprendimientos.



3
Previamente humectada si el muro está muy seco o en clima cálido.



4
Corregida previamente si existen irregularidades mayores a 1 cm utilizando Mortermax.



5
Verter **agua limpia** en una cubeta o mezcladora.



6
Agregar poco a poco el contenido del saco, respetando la proporción: 5.8 a 6.2 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg.



7
Mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una pasta uniforme, cremosa y sin grumos.



8
Dejar reposar **5 minutos** para activar sus aditivos.



9
Mezclar nuevamente antes de aplicar.



10
Recuerde **no agregar agua** después de reposar la mezcla o durante el proceso de aplicación, si es necesario mezcle el producto nuevamente.



11
Aplicar el producto en el reverso de cada placa de poliestireno con una llana dentada. Si se realiza la aplicación directa sobre un muro de block o ladrillo aplique también una capa directa sobre éste.



12
Colocar la placa de poliestireno presionando firmemente contra el muro hasta lograr su asentamiento total. Recuerde no golpetear la placa de poliestireno para no deformarla.



13
Verificar alineación y continuidad del sistema.



14
No dejar espacios entre placas.



15
Esperar mínimo **24 horas de secado** antes de aplicar el recubrimiento.



16
Aplicar una capa uniforme sobre las placas ya fijadas.



17
Colocar la malla de fibra de vidrio sobre el adhesivo fresco.



18
Embeber completamente la malla con llana metálica.



19
Aplicar una **segunda capa** si es necesario para cubrir completamente la malla.



20
Dejar secar mínimo **24 horas** antes de aplicar acabados finales.



21
Aplicar Pegamax basecoat extrafino con llana metálica, comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



22
Extender en una capa uniforme de entre **3 mm a 5 mm** de espesor.



23
Con una flota húmeda, **realice el floteado** realizando círculos hasta dejar el acabado deseado.

Recomendaciones finales

- Aplicar entre 4°C y 45°C
- No aplicar bajo amenaza de tormenta ni en muros calientes por exposición solar
- Lavar herramientas con agua inmediatamente después de su uso
- No preparar más mezcla de la que se pueda aplicar en un lapso de 1 hora
- Dejar secar de 48 a 72 horas dependiendo de las condiciones climáticas antes de aplicar pintura

MORTERMAX ESTUCO GRUESO



Descripción del producto

Mortermax Estuco Grueso es un revestimiento base cemento modificado con aditivos, formulado para aplicarse como **aplanado en interiores y exteriores** sobre superficies verticales. Diseñado para brindar un acabado con mayor textura y cuerpo, **permite corregir desplomes en muros** de forma eficaz, con espesores de aplicación que van desde **5 mm hasta 2 cm**. Ofrece excelente trabajabilidad, gran adherencia, resistencia mecánica y durabilidad.

VENTAJAS

- Corrige desplomes de muros con capas de hasta 2 cm
- También apto para aplicaciones delgadas de aproximadamente 5 mm
- Alta adherencia y excelente trabajabilidad
- Compatible con muros de block, tabique y concreto
- Premezclado, solo requiere agua limpia
- Ideal para interiores y exteriores

USOS

Mortermax Estuco Grueso está diseñado para:

- **Aplanados de nivelación** en muros rugosos, desnivelados o con imperfecciones, tanto en exteriores como interiores.

Se recomienda para:

- Corregir desplomes en muros
- Nivelar superficies con variaciones de espesor
- Base para acabados finales o pinturas

No se recomienda sobre superficies metálicas, plásticas o lisas sin preparación previa.


Descarga ficha técnica



MORTERMAX

ESTUCO GRUESO

Procedimiento detallado de aplicación

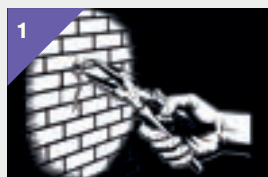

Eliminar completamente clavos, tornillos, alambres, restos de cimbra o cualquier otro elemento incrustado en la superficie.



Remover exceso de boquillas de mortero cemento-arena o concreto que sobresalga del nivel del block.



Tapar o reparar grietas, cavidades o desprendimientos mayores con mortero Mortermax y dejar secar antes de aplicar el enjarre.



Cepillar en seco el muro utilizando una brocha o escoba para eliminar todo rastro de polvo, tierra o residuos sueltos.



Si hay presencia de grasa o desmoldante base aceite, **limpiar con agua y jabón** y dejar secar totalmente.



Si el muro está muy seco o se encuentra en clima cálido, se recomienda **humedecer ligeramente con agua limpia**, evitando el exceso de agua.



Vaciar agua limpia en un cajón o recipiente grande.



Agregar Mortermax Estuco Grueso poco a poco, respetando la proporción recomendada (aprox. 5.5 a 6 litros por cada 25 kg).



Mezclar por al menos 3 minutos hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos.



Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para activar sus aditivos.



Mezclar nuevamente antes de aplicar.



No agregar agua adicional ni más polvo después de preparada la mezcla.



Aplicar con llana o cuchara en capas de 5 mm a 2 cm, dependiendo del desplome o necesidad del muro. Aplique comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



Presionar firmemente la mezcla contra el block para **asegurar adherencia** total en toda la superficie.



Extender en capas de entre **3 a 5 mm** en capa delgada y de **2 a 4 cm** en capa gruesa.



Si se requiere mayor espesor, aplicar una **segunda capa** una vez que la primera haya endurecido parcialmente.



Con una regla metálica, **alisar el estuco en movimientos ascendentes y laterales**, retirando el exceso y corrigiendo desniveles.



Para acabado **rugoso**, usar **flota o esponja** húmeda una vez que el producto esté firme y sin pegajosidad.



Esperar **48 horas** antes de aplicar pintura. Asegúrese de que la superficie esté firme antes de aplicar recubrimientos o texturizados finales.

Recomendaciones finales

- Aplicar entre 5°C y 45°C.
- No aplicar con amenaza de lluvia o sobre muros con escurrimientos.
- No rehidratar mezcla una vez iniciado el fraguado.
- Limpiar herramientas con agua al finalizar.

MORTERMAX ESTUCO EXTRA FINO



Descripción del producto

Mortermax Estuco Extra fino es un mortero base cemento blanco modificado con aditivos, diseñado para aplicarse como estuco extra fino en muros interiores y exteriores. Su formulación permite obtener acabados suaves, de alta precisión y excelente adherencia. Es ideal como capa final antes de recibir pinturas, texturizados o recubrimientos decorativos. Su espesor de aplicación varía entre 3 a 5 mm.

VENTAJAS

- Ideal para acabados extra finos en interiores y exteriores
- Alta adherencia sobre muros de block, aplanados de cemento y concreto
- Espesores de aplicación de 3 a 5 mm
- Fraguado controlado para facilitar su trabajabilidad
- Premezclado, solo requiere agua limpia
- Excelente durabilidad y resistencia mecánica

USOS

Mortermax Estuco Extra Fino está diseñado para:

- Aplanados extra finos en muros interiores y exteriores
- Corrección de pequeñas imperfecciones en acabados previos
- Base ideal para pinturas, pastas, texturizados o recubrimientos decorativos

No se recomienda sobre superficies metálicas, plásticas o lisas sin preparación adecuada.

Descarga ficha técnica



MORTERMAX

ESTUCO EXTRA FINO

Procedimiento detallado de aplicación



Eliminar completamente clavos, tornillos, alambres, restos de cimbra o cualquier otro elemento incrustado en la superficie.



Remover exceso de boquillas de mortero cemento-arena o concreto que sobresalga del nivel del block.



Tapar o reparar grietas, cavidades o desprendimientos mayores con mortero Mortermax y dejar secar antes de aplicar el enjarre.



Cepillar en seco el muro utilizando una brocha o escoba para eliminar todo rastro de polvo, tierra o residuos sueltos.



Si hay presencia de grasa o desmoldante base aceite, **limpiar con agua y jabón** y dejar secar totalmente.



Si el muro está muy seco o se encuentra en clima cálido, se recomienda **humedecer ligeramente con agua limpia**, evitando el exceso de agua.



Vaciar agua limpia en un cajón o recipiente grande.



Agregar Mortermax Estuco extra fino poco a poco, respetando la proporción recomendada (aprox. 5.5 a 6 litros por cada 25 kg).




Mezclar por al menos 3 minutos hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos.



Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para activar sus aditivos.



Mezclar nuevamente antes de aplicar.

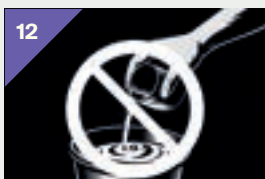


Una vez hecha la mezcla, **no agregar agua adicional** ya que puede afectar las propiedades del producto.



Aplicar con llana metálica comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



Presionar firmemente la mezcla contra el sustrato para **asegurar adherencia** total.

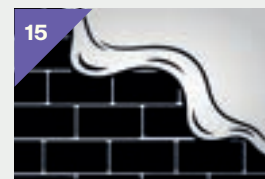

Extender en una capa uniforme de entre **3 mm y 5 mm** de espesor.



Alisar con una regla metálica en movimientos ascendentes y laterales, retirando el exceso y corrigiendo desniveles.



Una vez que el estuco comience a perder brillo superficial (aproximadamente 20 minutos después de la aplicación), **afinar el acabado** utilizando una flota o esponja húmeda, según el tipo de textura deseada.



Dejar secar completamente (mínimo 48 horas) antes de aplicar pintura, pastas o recubrimientos decorativos.

Recomendaciones finales

- Aplicar entre 5°C y 45°C.
- No aplicar con amenaza de lluvia o sobre muros con escurrimientos.
- No rehidratar mezcla una vez iniciado el fraguado.
- Limpiar herramientas con agua al finalizar.

MORTERMAX

ESTUCO FINO CON FIBRA



Descripción del producto

Mortermax Estuco Manual Fino con Fibra es un mortero base cemento blanco modificado con aditivos y reforzado con fibras, diseñado para aplicarse como estuco fino en muros interiores y exteriores. Su formulación proporciona mayor resistencia a fisuramientos, excelente trabajabilidad y alta adherencia. Es ideal como capa de nivelación o acabado previo a la aplicación de pinturas, recubrimientos o texturizados. Su espesor de aplicación varía entre 3 y 5 mm.

VENTAJAS

- Reforzado con fibra que reduce el riesgo de fisuramientos
- Ideal para acabados finos en interiores y exteriores
- Alta adherencia sobre muros de block, aplanados de cemento y concreto
- Espesores de aplicación de 3 a 5 mm
- Fraguado controlado para facilitar su trabajabilidad
- Premezclado, solo requiere agua limpia
- Excelente durabilidad y resistencia mecánica


USOS

Mortermax Estuco Manual Fino con Fibra está diseñado para:

- Aplanados finos en muros interiores y exteriores
- Corrección de pequeñas imperfecciones en acabados previos
- Base ideal para pinturas, pastas, texturizados o recubrimientos decorativos

No se recomienda sobre superficies metálicas, plásticas o lisas sin preparación previa.


Descarga ficha técnica

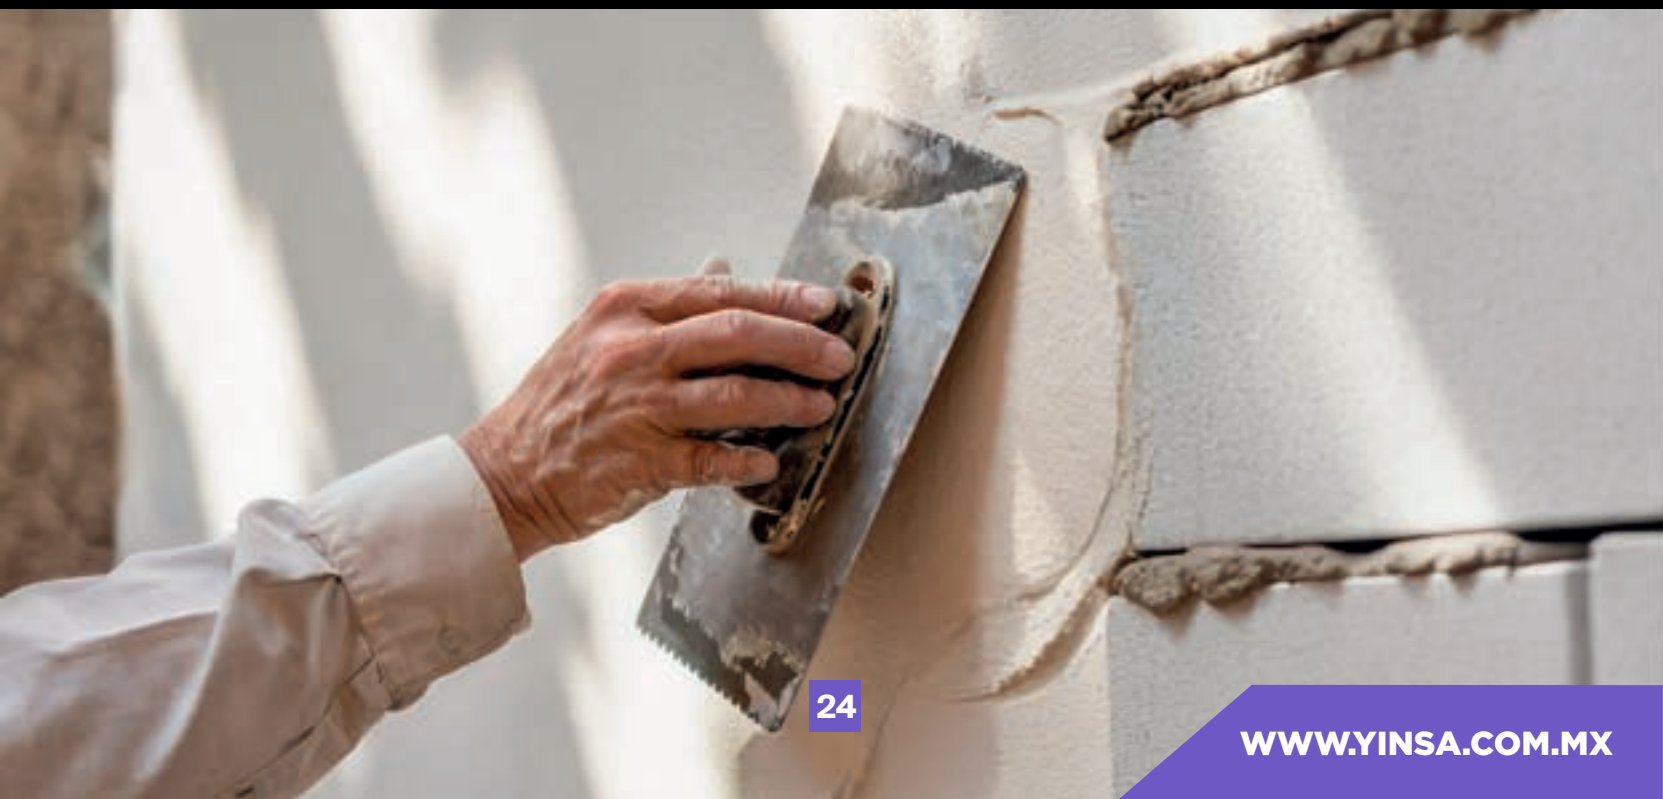

MORTERMAX

ESTUCO FINO CON FIBRA

Procedimiento detallado de aplicación

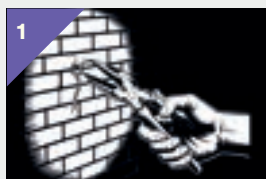

Eliminar completamente clavos, tornillos, alambres, restos de cimbra o cualquier otro elemento incrustado en la superficie.



Remover exceso de boquillas de mortero cemento-arena o concreto que sobresalga del nivel del block.



Tapar o reparar grietas, cavidades o desprendimientos mayores con mortero Mortermax y dejar secar antes de aplicar el enjarre.



Cepillar en seco el muro utilizando una brocha o escoba para eliminar todo rastro de polvo, tierra o residuos sueltos.



Si hay presencia de grasa o desmoldante base aceite, **limpiar con agua y jabón** y dejar secar totalmente.



Si el muro está muy seco o se encuentra en clima cálido, se recomienda **humedecer ligeramente con agua limpia**, evitando el exceso de agua.



Vaciar agua limpia en un cajón o recipiente grande.



Agregar Mortermax Estuco Manual Fino con Fibra poco a poco, respetando la proporción recomendada (6.25 a 7 litros de agua por cada saco de 25 kg).



Mezclar por al menos 3 minutos hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos.



Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para activar sus aditivos.



Mezclar nuevamente antes de aplicar.




Una vez hecha la mezcla, **no agregar agua adicional** ya que puede afectar las propiedades del producto.



Aplicar con llana metálica, comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



Presionar firmemente la mezcla contra el sustrato para **asegurar adherencia** total.

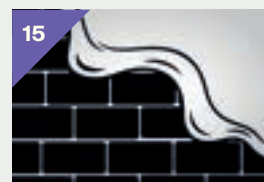

Extender en una capa uniforme de entre **3 mm y 5 mm** de espesor.



Alisar con una regla metálica en movimientos ascendentes y laterales, retirando el exceso y corrigiendo desniveles.



Una vez que el estuco comience a perder brillo superficial (aproximadamente 20 minutos después de la aplicación), **afinar el acabado** utilizando una flota o esponja húmeda, según el tipo de textura deseada.



Dejar secar completamente (mínimo 48 horas) antes de aplicar pintura, pastas o recubrimientos decorativos.

Recomendaciones finales

- Aplicar entre 5°C y 45°C.
- No aplicar con amenaza de lluvia o sobre muros con escurrimientos.
- No rehidratar mezcla una vez iniciado el fraguado.
- Limpiar herramientas con agua al finalizar.

TEXTUMAX REPELLO INTERIOR



Descripción del producto

Textumax Textura Interior Repello es un recubrimiento modificado con aditivos, diseñado para aplicarse como capa base en interiores para recibir Textumax interior acabado. Se utiliza sobre muros y plafones para obtener aplanados de alta calidad. Ofrece gran trabajabilidad, alta adherencia y acabados resistentes. Su espesor de aplicación es de aproximadamente 3 mm.

VENTAJAS

- Ideal para interiores
- Alta adherencia al sustrato
- Gran trabajabilidad y facilidad de aplicación
- Espesores de aplicación de aproximadamente 3 mm
- Fraguado controlado que permite acabados decorativos uniformes
- Premezclado, solo requiere agua limpia
- Permite acabados lisos o texturizados

USOS

Textumax Textura Interior Repello está diseñado para:

- Aplicación de textura decorativa en interiores sobre muros y plafones
- Recubrimiento sobre superficies aplanadas previamente con yeso o mortero
- Base previa para acabados decorativos o pintura en interiores

No se recomienda sobre superficies metálicas, plásticas o lisas sin preparación previa.

Descarga ficha técnica



TEXTUMAX

REPELLO INTERIOR

Procedimiento detallado de aplicación



1 Antes de aplicar, asegúrate de: Verificar que la superficie esté previamente **firme, seca y limpia**.



2 **Eliminar completamente** clavos, tornillos, alambres, restos de cimbra o cualquier elemento incrustado.



3 Reparar grietas, cavidades o desprendimientos mayores antes de aplicar la textura.



4 **Cepillar en seco el muro** utilizando una brocha o escoba para eliminar todo rastro de polvo, tierra o residuos sueltos.



5 Si hay presencia de grasa o desmoldante, **limpiar con agua y jabón** y dejar secar totalmente.



6 **Humedecer ligeramente con agua limpia** si el sustrato está muy seco o en clima cálido, evitando el exceso.



7 **Vaciar agua limpia** en un recipiente grande.




8 **Agregar el producto espolvoreando en forma de lluvia sobre el agua**, respetando la proporción recomendada (13 litros por cada 20 kg).



9 **Dejar reposar de 3 a 5 minutos** para que el producto esté bien hidratado.



10 **Mezclar de 40 a 60 segundos** antes de aplicar, hasta obtener una mezcla de consistencia espesa.

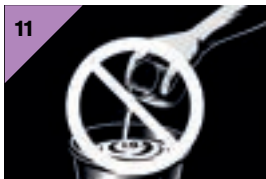

11 **Una vez hecha la mezcla, no agregar agua adicional** ya que puede afectar las propiedades del producto.



12 Aplicar con llana metálica o herramienta adecuada, comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



13 Presionar firmemente la mezcla contra el sustrato para **asegurar adherencia**.



14 Extender en una capa uniforme de aproximadamente **3 mm**.



15 Aplicar **segunda capa** en caso de requerirlo para terminar de nivelar la aplicación de manera perpendicular a la aplicación.

Recomendaciones finales

- Aplicar entre 5°C y 45°C.
- No aplicar con amenaza de lluvia o sobre muros con escurrimientos.
- No rehidratar mezcla una vez iniciado el fraguado.
- Limpiar herramientas con agua al finalizar.

TEXTUMAX ACABADO INTERIOR



Descripción del producto

Textumax Textura Interior Acabado es un recubrimiento modificado con aditivos, diseñado para aplicarse como **acabado texturizado en interiores**. Se utiliza sobre muros y plafones previamente aplanados para lograr superficies decorativas listas para recibir pintura. Ofrece fácil trabajabilidad, excelente adherencia y permite obtener acabados resistentes y de gran calidad. Su espesor de aplicación es aproximadamente de 3 mm.

VENTAJAS

- Ideal para interiores
- Excelente adherencia sobre superficies previamente aplanadas
- Alta trabajabilidad y facilidad de aplicación
- Espesores de aplicación de aproximadamente 3 mm
- Fraguado controlado que permite acabados decorativos uniformes
- Premezclado, solo requiere agua limpia
- Permite diferentes tipos de texturas y acabados finales

USOS

Textumax Textura Interior Acabado está diseñado para:

- Aplicación de textura decorativa en interiores sobre muros y plafones
- Recubrimiento sobre superficies aplanadas previamente con Yeso Mocuzari o Mortermax
- Base previa para recibir pintura en interiores

No se recomienda su uso en exteriores o sobre superficies metálicas, plásticas, madera o sustratos sin preparación adecuada.

Descarga ficha técnica



TEXTUMAX

ACABADO INTERIOR

Procedimiento detallado de aplicación



1 Antes de aplicar, asegúrate de: Verificar que la superficie esté previamente **aplanada, firme, seca, limpia y nivelada**, con Yeso Mocuzari, Mortermax o recubrimiento compatible.



2 Eliminar completamente clavos, tornillos, alambres, restos de cimbra o cualquier elemento incrustado.



3 Reparar grietas, cavidades o desprendimientos mayores antes de aplicar la textura.



4 Cepillar en seco toda la superficie con brocha o escoba para eliminar polvo, tierra o residuos sueltos.



5 Si hay presencia de grasa o desmoldante, limpiar con **agua y jabón** y dejar secar totalmente.



6 Humedecer ligeramente con agua limpia si el sustrato está muy seco o en clima cálido, evitando el exceso.



7 Vaciar agua limpia en un recipiente grande.



8 Agregar el producto **espolvoreando en forma de lluvia sobre el agua**, respetando la proporción recomendada (13 litros por cada 20 kg). de aproximadamente 600 mL de grano para rayar de su elección.



9 Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para que el producto esté bien hidratado.



10 Mezclar de 40 a 60 segundos antes de aplicar, hasta obtener una mezcla de consistencia espesa.



11 Una vez hecha la mezcla, **no agregar agua adicional** ya que puede afectar las propiedades del producto.



12 Aplicar con **llana metálica** o herramienta adecuada, comenzando desde la parte inferior del muro hacia arriba.



13 Presionar firmemente la mezcla contra el sustrato para **asegurar adherencia**.



14 Extender en una capa uniforme de aproximadamente **3 mm**.



15 Retirar exceso de producto utilizando llana en dirección opuesta a la aplicación.



16 Generar la **textura** deseada mediante técnica manual o herramienta específica.

Recomendaciones finales

- Aplicar entre 5°C y 45°C.
- No aplicar sobre superficies con escurrimientos.
- No rehidratar la mezcla una vez iniciado el fraguado.
- Proteger las superficies recién aplicadas de la lluvia durante las primeras horas de secado.
- Limpiar herramientas inmediatamente después del uso con agua limpia.
- Dejar secar de 48 a 72 horas dependiendo de las condiciones climáticas antes de aplicar pintura.

PISOMAX

ADHESIVO GRIS & BLANCO



Descripción del producto

PisoMAX es un adhesivo base cemento de tonalidad blanca o gris, formulado en fábrica con granulometría controlada y aditivos especiales para ofrecer **excelente trabajabilidad, gran adherencia y durabilidad**. Está especialmente diseñado para la **colocación de recubrimientos cerámicos de alta absorción de agua**, tanto en pisos como en muros interiores.

VENTAJAS

- Excelente adhesión sobre firmes rústicos y aplanados
- Fácil preparación: solo agregue agua
- Alta trabajabilidad y consistencia uniforme
- Resistente al tránsito peatonal leve a moderado
- Adecuado para baños, cocinas y recámaras
- Práctico para el instalador
- Uso en muros y pisos interiores

USOS

PisoMAX Gris y Blanco está diseñado para:

- Azulejos
- Loseta cerámica de alta absorción
- Pisos de barro, mosaicos tradicionales, adoquines
- Revestimientos cerámicos sobre firmes rústicos no pulidos

No se recomienda para recubrimientos de mediana, baja o nula absorción, ni en zonas con inmersión permanente como albercas, fuentes o cisternas.

Descarga ficha técnica



PISOMAX

ADHESIVO GRIS & BLANCO



1 Antes de aplicar, asegúrate de que el sustrato esté: **Firme, estructuralmente sólido y libre de polvo, grasa, pintura, ceras o agentes contaminantes**, Curado al menos 28 días si se trata de concreto nuevo.



2 **Nivelado**, sin desprendimientos ni zonas flojas.



3 En clima cálido o sobre superficies muy secas, **humedecer ligeramente** con agua limpia antes de aplicar el adhesivo.



4 Verter **agua limpia** en un recipiente o mezcladora.



5 **Agregar poco a poco PisoMax Adhesivo** respetando la proporción (aproximadamente 4.6 a 5.4 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg).



6 **Mezclar** con batidor de bajas revoluciones o manualmente con paleta hasta obtener una pasta cremosa, homogénea y libre de grumos.



7 Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para activar los aditivos.



8 **Mezclar nuevamente** por 30 segundos antes de aplicar.



9 **No agregar agua adicional** una vez que el producto esté mezclado.



10 Usar el lado liso de la llana para **extender el adhesivo** sobre el sustrato.



11 Usar el lado dentado para **peinar el adhesivo** en franjas uniformes.



12 **Colocar la pieza** presionando firmemente con un movimiento de vaivén para asegurar contacto total.



13 No aplicar más adhesivo del que pueda cubrirse en un **tiempo máximo de 15 minutos** (evitar formación de película seca).



14 Aplicar adhesivo en la **parte posterior de la pieza** antes de su colocación. Cuando la pieza sea mayor a 45 x 45 cm.



15 Para **colocación en pisos**, tomar cada pieza y presionar firmemente sobre la mezcla con un **movimiento perpendicular a la dirección de las líneas**, asegurando que se incruste en el adhesivo y logre un contacto total.



16 Golpear suavemente la superficie de la loseta con un mazo de goma para **nivelarla y asegurar el asentamiento**.



17 Revisar periódicamente que el adhesivo esté **cubriendo al menos el 90%** del reverso de la loseta (especialmente en porcelanatos o piezas grandes).



18 Retirar **cualquier exceso** de adhesivo que sobresalga de las juntas.

Recomendaciones finales

- Dejar juntas de instalación según la recomendación del fabricante
- No transitar sobre la superficie instalada durante las primeras 24 horas.
 - No aplicar bajo lluvia, en superficies congeladas o a temperaturas menores a 5°C o mayores a 45°C
- No mojar el adhesivo ya aplicado ni remezclar una vez endurecido.

VITROMAX

ADHESIVO GRIS & BLANCO



Descripción del producto

Vitromax es un adhesivo base cemento con aditivos de alto desempeño, diseñado para **colocación de losetas, cerámicos y porcelanatos** en pisos y muros. Su formulación ofrece **gran adherencia, tiempo abierto prolongado, resistencia al deslizamiento** y facilidad de aplicación tanto en interiores como en exteriores, pisos y muros. Disponible en color blanco o gris para adaptarse al tipo de revestimiento.

VENTAJAS

- Alta adherencia inicial y duradera
- Tiempo abierto prolongado para mayor maniobrabilidad
- Excelente trabajabilidad y consistencia cremosa
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a la humedad una vez curado
- Premezclado, solo requiere agua limpia
- Evita el deslizamiento en instalaciones verticales
- Disponible en blanco y gris para mejor acabado

USOS

Vitromax Adhesivo Blanco y Gris está diseñado para:

- Instalación de loseta cerámica, porcelanato, barro, piedra natural o artificial, recubrimientos de alta, media o baja absorción
- Aplicación sobre superficies de concreto, aplanados de mortero cemento-arena
- Pisos y muros en áreas residenciales, comerciales o institucionales
- Uso en interiores y exteriores, sobre superficies firmes, secas y estructuralmente sólidas

No se recomienda aplicar sobre superficies metálicas, madera, yeso, cartón, o sustratos sujetos a movimiento estructural.

Descarga ficha técnica



VITROMAX

ADHESIVO GRIS & BLANCO

Procedimiento detallado de aplicación



Antes de aplicar, asegúrese que el sustrato esté: **Firme, estructuralmente sólido y libre de polvo, grasa, pintura, ceras o agentes contaminantes**, curado al menos 28 días si se trata de concreto nuevo.



Nivelado, sin desprendimientos ni zonas flojas.



En clima cálido o sobre superficies muy secas, **humedecer ligeramente** con agua limpia antes de aplicar el adhesivo.



Verter **agua limpia** en un recipiente o mezcladora.



Agregar poco a poco Vitromax Adhesivo respetando la proporción (aproximadamente 4.6 a 5.4 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg).



Mezclar con batidor de bajas revoluciones o manualmente con cuchara de albañil hasta obtener una pasta cremosa, homogénea y libre de grumos.



Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para activar los aditivos.



Mezclar nuevamente por 30 segundos antes de aplicar.



No agregar agua adicional una vez que el producto haya sido mezclado.



Extender el adhesivo con la parte lisa de la llana sobre el sustrato.



Usar el lado dentado para **peinar el adhesivo** en franjas uniformes.



Colocar la pieza presionando firmemente con un movimiento de vaivén para asegurar contacto total.



No aplicar más adhesivo del que pueda cubrirse en un **tiempo máximo de 15 minutos** (evitando la formación de película seca).



Aplicar adhesivo en la **parte posterior de la pieza** antes de su colocación. Cuando la pieza sea mayor a 45 x 45 cm.



Para **colocación en pisos**, tomar cada pieza y presionar firmemente sobre la mezcla con un **movimiento perpendicular a la dirección de las líneas**, asegurando que se incruste en el adhesivo y logre un contacto total.



Golpear suavemente la superficie de la loseta con un mazo de goma para **nivelar la pieza y asegurar el asentamiento**.



Revisar periódicamente que el adhesivo esté **cubriendo al menos el 90%** del reverso de la loseta (especialmente en porcelanatos o piezas grandes).



Retirar cualquier exceso de adhesivo que sobresalga de las juntas.

Recomendaciones finales

- Dejar juntas de instalación según la recomendación del fabricante
- No transitar sobre la superficie instalada durante las primeras 24 horas.
- No aplicar bajo lluvia, en superficies congeladas o a temperaturas menores a 5°C o mayores a 45°C
- No mojar el adhesivo ya aplicado ni remezclar una vez endurecido.

VITROMAX

PISO SOBRE PISO GRIS & BLANCO



Descripción del producto

Vitromax Piso sobre Piso es un adhesivo base cemento con aditivos, especialmente formulado para la instalación de cerámica, porcelanato, piedra y otros recubrimientos sobre superficies de piso existentes. Su avanzada formulación proporciona una excelente adherencia, alta trabajabilidad, tiempos de fraguado óptimos y gran resistencia mecánica. Está listo para usarse, simplemente agregando agua **limpia**.

VENTAJAS

- Premezclado, solo requiere agua limpia.
- Excelente adherencia sobre pisos existentes, sin necesidad de picar o retirar el revestimiento anterior.
- Alta adherencia en sustratos difíciles.
- Aumenta la productividad en obra, reduce el tiempo y minimiza el desperdicio.

USOS

Vitromax Piso sobre Piso está diseñado para:

- Colocación de cerámica, porcelanato, piedra, y otros tipos de recubrimientos sobre pisos existentes. Así como recubrimientos de alta, media, nula o baja absorción de humedad.
- Remodelaciones de pisos y muros en interiores y exteriores.
- Aplicaciones donde se requiere alta adherencia, resistencia y rapidez en la colocación.

Descarga ficha técnica



VITROMAX

PISO SOBRE PISO

Procedimiento detallado de aplicación



1 Antes de aplicar el adhesivo, asegúrate de: Verificar que el piso existente esté **limpio, libre de polvo, aceites, residuos o desprendimientos.**



2 Revisar que la superficie esté **nivelada y libre de grietas** o imperfecciones que puedan afectar la colocación del nuevo revestimiento.



3 Verter **agua limpia** en un recipiente o mezcladora.



4 **Agregar poco a poco** Vitromax Adhesivo respetando la proporción (aproximadamente **4.6 a 5.4 litros de agua limpia por cada saco de 20 kg.**)



5 **Mezclar** con batidor de bajas revoluciones o manualmente con cuchara de albañil hasta obtener una pasta cremosa, homogénea y libre de grumos.



6 Dejar reposar de **3 a 5 minutos** para activar los aditivos.



7 **Mezclar nuevamente** por 30 segundos antes de aplicar.



8 **No agregar agua adicional** una vez que el producto haya sido mezclado.



9 **Extender el adhesivo** con la parte lisa de la llana sobre el sustrato.



10 **Aplicar el adhesivo** con llana dentada para asegurar una capa uniforme en el sustrato.



11 Aplicar adhesivo en la **parte posterior de la pieza** antes de su colocación. Cuando la pieza sea mayor a 45 x 45 cm.



12 Colocar las piezas cerámicas sobre la capa de adhesivo, presionando ligeramente para **asegurar un contacto total y nivelado.**



13 **Corregir el nivel y alineación** de las piezas conforme se va avanzando.



14 **Retirar cualquier exceso** de adhesivo que sobresalga de las juntas.

Recomendaciones finales

- Nunca agregar más agua a la mezcla una vez que haya comenzado el fraguado, ya que se perderán sus propiedades mecánicas.
- No aplicar a temperaturas menores a 5°C ni mayores a 45°C.
- Proteger las superficies recién aplicadas de corrientes de aire, exposición directa al sol o lluvia durante las primeras horas de secado.
- Limpiar herramientas inmediatamente después del uso con agua.

CONSTRUYE CON YINSA



YINSA

YINSA




MOCUZARI

CONSTRUCCIÓN

CONT. NET. 25 kg





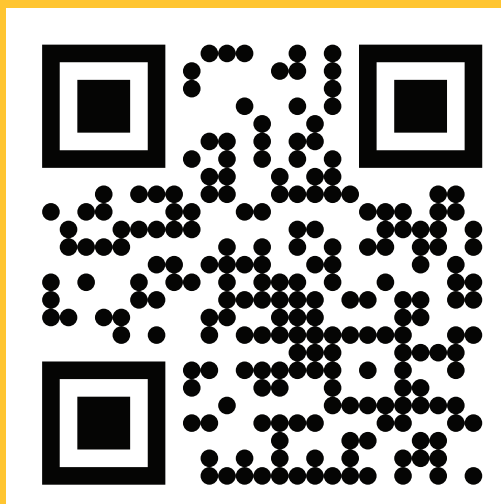

Para mayor información visite:

YINSA.COM.MX

Síguenos en nuestras redes sociales:

Instagram icon @yinsamx

Facebook icon @YesoIndustrialNavojoa

Km. 1778 Carr. México-Nogales,
Parque Industrial, Navojoa, Son.
85895

